


	/Logotipas: Senosan/		Psl. 1 iš 2
	Baldų paviršių bandymo tvarka		
Tema	Paviršiaus defektų klasifikacija	Data: 2014-04-29	Laida: 01

1. Bandymo sąlygos:

Pagal aukšto slėgio laminato plėvelei taikomas AMK M.004 nuostatas.

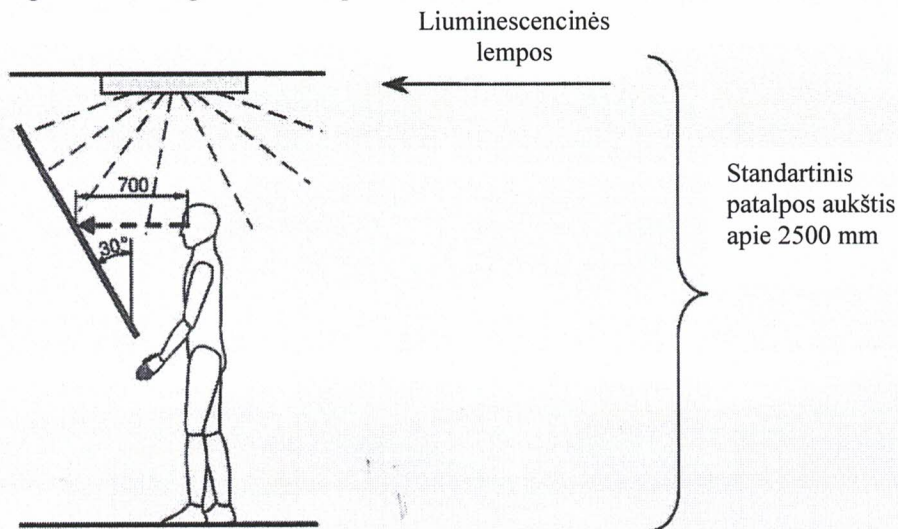

Įranga ir sąlygos

DIN EN 14323 800-100 liuksų, 6500 K.

Patikrinkite stalo kampą ir dydį.

Patikrinkite liuminescencinių lempų padėtį, išdėstymą ir aukštį.

2. Bandinys

Maždaug 1 m² nelaminuotos „Senosan“ baldinės plėvelės be PE – apsauginės plėvelės „Senosan AM1800TopX“, „Senosan AM1800TopX-1“, „Senosan AM1800TopX MET“.

3. Bandinio vertinimas

Tikrinimo laikas: 30 s.

Tikrintojo atstumas: maždaug 70 cm, žr. pirmiau pateiktą pav.

Standartinis patalpos aukštis apie 2500 mm.

4. Atskiras laminuotų plokščių padengimo linijų ir kryžminių linijų vertinimas

Tokia pati vertinimo tvarka kaip nurodyta 1-3 punktuose.

Linijos = ekstruzijos kryptimi.

Kryžminės linijos = vibracijos žymės, ekstruzijos kryptį skersai kertančios linijos.

Tikrinimo laikas: 30 s.

Dėl tokių defektų rekomenduojama tikrinti kraštinius bandinius.

5. Dokumentacija

Defektų žymėjimas tikrinimo metu.

Tikrinti pagal: defekto dydį, skaičių ir tipą

- Galimas defektų ženklavimas
- S – mažas – adatos smaigalio dydžio
- M – vidutinis
- L – didelis

Defekto tipas = galima ženklinti spalvomis

Mažas defektas – žalia

Vidutinis defektas – mėlyna

Didelis defektas – raudona

Sankaupos – geltona

6. Priimtinas defektų dydis ir sankaujų 1 m² skaičius:

Priimtinas paviršiaus defektų dydis

Defekto tipas	Defekto dydis
Didelis	> 1-1,5 mm
Vidutinis	> 0,5-1 mm
Mažas	≤ 0,5 mm

Priimtinas sankaujų 1 m² skaičius

Didelis	Vidutinis	Mažas	Defektas – atstumas
1	1	2	Atstumas tarp didelio ir vidutinio defektų bent 300 mm
1	0	3	Atstumas tarp didelio ir mažo defektų bent 250 mm
0	3	3	Atstumas tarp vidutinio ir vidutinio-mažo defektų bent 150 mm
0	0	6-7	Atstumas netaikomas, vertinamos tik sankaujos su vidutinio ar didelio dydžio defektais

Dokumento numeris: QPV OFSP03 QM-01 (E)		Patvirtino:	Patvirtino:
Redagavo: Höller Anton	Data: 2014-04-29	Patvirtinusio asmens parašas, data:	Patvirtinusio asmens parašas, data: 2014-04-29 /parašas/

2021 m. balandžio 21 d.

MB „Vertimų gidas“ biuro vertėja, Kristina Kyzelienė, liudija šio vertimo tikslumą į/iš lietuvių kalbą (-os). Lietuvos Respublikos BK 235 str. turinys man yra žinomas.

Parašas.....

